



มอก. 683-2530

UDC 678.063:629.118.6.012.554

**มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ยางในรถจักรยานยนต์**
STANDARD FOR MOTORCYCLE RUBBER
INNER TUBES

กระทรวงอุตสาหกรรม

ISBN 974-8114-41-4

มอก.683-2530 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางในรถจักรยานยนต์

หน้า -5- ตารางที่ 1 รายการที่ 5 สดมภ์ที่ 2

ให้แก้ไขจาก "ความต้านแรงดึงภายหลังการบ่มเร่ง ลดลง ร้อยละ ไม่น้อยกว่า"
เป็น "ความต้านแรงดึงภายหลังการบ่มเร่ง ลดลง ร้อยละ ไม่เกิน"

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางในรถจักรยานยนต์

มอก. 683-2530

พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2543 จำนวน 200 เล่ม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 2023300

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104 ตอนที่ 40
วันที่ 5 มีนาคม พุทธศักราช 2530

คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 316
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางนอกและยางใน
สำหรับรถจักรยานและรถจักรยานยนต์

ประธานกรรมการ

นายวิจิตร ไตรภวาทนท์

ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ

รองประธานกรรมการ

นายอนันต์ มีชูเวท

ผู้แทนสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
 วิทยา เขตพระนครเหนือ

กรรมการ

นายพนพร ปรีณศิริ

ผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นายวิทยา ยงเจริญ

ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายอุดม พรหมประเสริฐ

ผู้แทนการสื่อสารแห่งประเทศไทย

นายธำรงศักดิ์ ลักษณะศิริ

ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง

นายชาญชัย พรเอื้อไพโรจน์

ผู้แทนบริษัท สยามยามาฮ่า จำกัด

นายเข้ม พรอนันต์รัตน์

ผู้แทนบริษัท สหจักรยานไทยอุตสาหกรรม จำกัด

นายสุนทร วิศาลเรืองเดช

ผู้แทนบริษัท อุตสาหกรรมตราจูลู จำกัด

นายชัยสุขสม เหล่าสุนทรากุล

ผู้แทนบริษัท เอสตรอน จำกัด

นายณฤทัย ปู่ทอง

ผู้แทนบริษัท อีโนเว รับเบอร์(ประเทศไทย) จำกัด

นายสมหมาย เอี่ยมอ่องกิจ

ผู้แทนห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน

กรรมการและเลขานุการ

นายมนตรี เรืองอุไร

ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ยางในรถจักรยานยนต์ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของยางรถจักรยานยนต์ที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ประกอบกับการผลิตขึ้นได้เองอย่างแพร่หลายภายในประเทศ เพื่อยกระดับและส่งเสริมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทนี้ จึงกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางในรถจักรยานยนต์ ขึ้น

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง

JIS K 6367-1976	Rubber inner tubes for motor cycles
JIS D 4207-1982	Tire valves for automobiles
JIS K 6301-1975	Physical testing methods for vulcanized rubber

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้พิจารณามาตรฐานนี้แล้ว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ 1135 (พ.ศ. 2530)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. 2511

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ยางในรถจักรยานยนต์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางในรถจักรยานยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 683-2530 ไว้ ดังมีรายการละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530

ประมวล สภาวสุ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางในรถจักรยานยนต์

1. ขอบข่าย

- 1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนด ขนาด ส่วนประกอบ คุณสมบัติที่ต้องการ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบยางในรถจักรยานยนต์ ที่ทำจากยางธรรมชาติ ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า "ยางใน"

2. ขนาด

- 2.1 ชื่อขนาดของยางใน ต้องสอดคล้องกับชื่อขนาดของยางนอกจักรยานยนต์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางนอกจักรยานยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 682 ที่จะใช้งานด้วยกัน

3. ส่วนประกอบ

- 3.1 ยางใน ประกอบด้วยตัวยางมีลักษณะเป็นท่อรูปวงแหวน มีหัวจับที่


เสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นยางซึ่งทำหน้าที่เป็นฐานรองหัวจับ ติด
แน่นสนิทกับยางใน โดยเอาให้สุดเป็นเนื้อเดียวกัน

3.2 หัวจับ ควรเป็นชนิดใดชนิดหนึ่งดังนี้

3.2.1 หัวจับก้านเปลือย(rubber base valve) (ดูรูปที่ 1)


3.2.2 หัวจับก้านหุ้มยาง(rubber covered valve) (ดูรูปที่ 2)

หมายเหตุ รูปที่ 1 และรูปที่ 2 ให้ไว้เป็นข้อแนะนำเท่านั้น

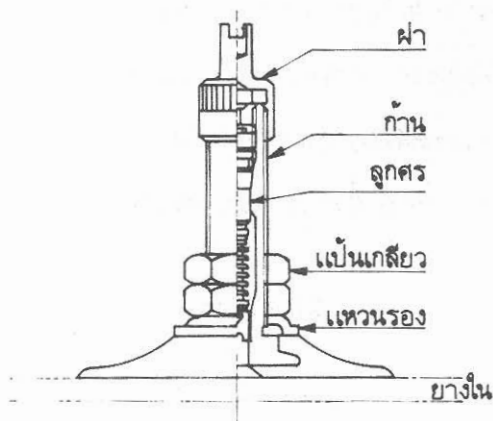

รูปที่ 1 หัวจับก้านเปลือย

(ข้อ 3.2.1)

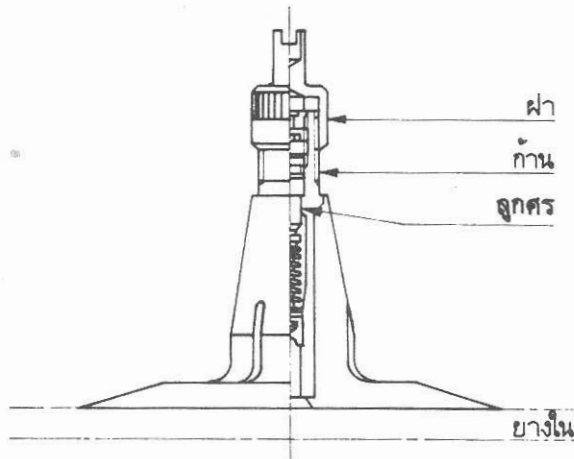

รูปที่ 2 หัวจับก้านหุ้มยาง

(ข้อ 3.2.2)

- 3.3 หัวจับต้องมีฟากรอบ และปลายลูกศรของหัวจับต้องอยู่เสมopakหัวจับหรือต้องไม่ยื่นเกิน 0.5 มิลลิเมตร หรือต่ำลงไปเกิน 1.0 มิลลิเมตรจากปากหัวจับ
- การทดสอบให้ปฏิบัติโดยการวัดด้วยเครื่องมือวัดที่เหมาะสม

4. คุณสมบัติที่ต้องการ

4.1 ลักษณะทั่วไป

ขางในต้องมีขนาดสม่ำเสมอทั้งหมดเส้นและปราศจากข้อบกพร่องที่อาจเป็นอันตรายต่อการใช้งาน เช่น รอยแตก สิ่งแปลกปลอมที่

สังเกตได้และอื่น ๆ หัวजूबไม่มีสนิม ชันและคลายปลอกเกลียวได้
สะดวก

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

4.2 การใช้งานร่วมกัน

ยางในที่ระบุให้ใช้กับยางนอกรถจักรยานยนต์แต่ละที่ขนาด ต้อง
ใช้งานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 8.1

4.3 สมบัติทางกล

ให้เป็นไปตามตารางที่ 1

4.4 การรั่วซึมของหัวजूब

เมื่อทดสอบตามข้อ 8.5 แล้ว ต้องไม่ปรากฏการรั่วซึมที่หัวजूब
ภายในเวลา 5 นาที

4.5 การรั่วซึมของยางใน

เมื่อทดสอบตามข้อ 8.6 แล้ว ต้องไม่ปรากฏการรั่วซึมที่ส่วนใด
ส่วนหนึ่งของยางใน

ตารางที่ 1 สมบัติทางกลของยางใน
(ข้อ 4.3)

รายการ ที่	คุณลักษณะ	เกณฑ์ที่ กำหนด	วิธีทดสอบ ตาม
1	ความต้านแรงดึง เมกะพาสคัล ไม่น้อยกว่า	11.77	ข้อ 8.2
2	ความยืด ร้อยละ ไม่น้อยกว่า	500	
3	ความต้านแรงดึงของรอยต่อ เมกะพาสคัล ไม่น้อยกว่า	6.86	
4	ความยืดการ ร้อยละ ไม่เกิน	25	ข้อ 8.3
5	ความต้านแรงดึงภายหลังการเริ่ม แรง ลดลง ร้อยละ ไม่น้อยกว่า	10	ข้อ 8.4
6	ความต้านแรงยึดเหนี่ยวของหัว จู่กับยาง นิวตัน ไม่น้อยกว่า	500	มคก. 652

5. การบรรจุ

- 5.1 ให้บรรจุยางในในที่แห้งหรือภาชนะที่สามารถป้องกันความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ยางใน

6. เครื่องหมายและฉลาก

6.1 ที่ียงในทุกเส้นและที่ทับท่อนหรือภาชนะบรรจุยางในทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข ตัวอักษร หรือเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และถาวร

- (1) ชื่อขนาด
- (2) รหัสรุ่นที่ทำ
- (3) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้า
- (4) ประเทศที่ทำ

หมายเหตุ 1. ชื่อขนาดยางใน ให้ระบุโดยวิธีเดียวกับการระบุชื่อขนาดยางนอกกรจักรยานยนต์ตาม มลก. 682 ยกเว้นอัตราชั้นผ้าใบไม่ต้องระบุ

2. การระบุชื่อขนาดยางใน อาจระบุได้เป็น 2 วิธีดังตัวอย่างต่อไปนี้

2.25-17 หมายถึง ให้ใช้ได้กับยางนอกกรจักรยานยนต์ขนาด 2.25-17

2.75/3.00-17 หมายถึง ให้ใช้ได้กับยางนอกกรจักรยานยนต์ขนาด 2.75-17 และ 3.00-17

ในกรณีที่ให้ภาษาคำต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

- 6.2 ผู้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นได้ ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว

7. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

- 7.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ยางในชื่อขนาดเดียวกัน ทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน โดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่หาหรือซื้อขายหรือส่งมอบในระยะเวลาเดียวกัน
- 7.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชักตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้
- 7.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป และการใช้งานร่วมกัน
- 7.2.1.1 ให้ชักตัวอย่างยางในโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน ตามจำนวนที่กำหนดในตารางที่ 2 สดมภ์ที่ 2
- 7.2.1.2 จำนวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามข้อ 4.1 ข้อ 4.2 ในแต่ละรายการ ต้องไม่เกินเลขจำนวนที่ยอมรับในตารางที่ 2 สดมภ์ที่ 3 จึงจะถือว่ายางในรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

7.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบหัวจับ สม
บัติทางกล การร้าวซึมของหัวจับ และการร้าวซึมของยางใน

7.2.2.1 ให้ชักตัวอย่างยางในโดยวิธีสุ่มจากชุดเดียวกัน ตามจํ
นวนที่กำหนดในตารางที่ 2 สดมภ์ที่ 4

7.2.2.2 จำนวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามข้อ 3.3 ข้อ 4.3 ข้อ
4.4 และข้อ 4.5 ในแต่ละรายการ ต้องไม่เกินเลข
จำนวนที่ยอมรับในตารางที่ 2 สดมภ์ที่ 5 จึงจะถือว่า
ยางในรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

7.3 เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างยางในต้องเป็นไปตามข้อ 7.2.1.2 และข้อ 7.2.2.2
ทุกข้อ จึงจะถือว่ายางในรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

ตารางที่ 2 แผนการชักตัวอย่างสำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป
การใช้งานร่วมกัน หัวจับ สมบัติทางกล การรั่วซึมของหัวจับ
และการรั่วซึมของยางใน
(ข้อ 7.2.1 และข้อ 7.2.2)

ขนาดรุ่น เส้น	ลักษณะทั่วไป และการใช้งานร่วมกัน		หัวจับ สมบัติทางกล การรั่วซึมของหัวจับ และการรั่วซึมของยางใน	
	ขนาดตัวอย่าง เส้น	เลขจำนวน ที่ยอมรับ	ขนาดตัวอย่าง เส้น	เลขจำนวน ที่ยอมรับ
ไม่เกิน 1 200	8	1	3	0
1 201 ถึง 3 200	13	2	13	1
3 201 ขึ้นไป	20	3	20	2

8. การทดสอบ

8.1 การใช้งานร่วมกัน

ประกอบยางใน ยางนอกรถจักรยานยนต์ และวงล้อรถจักรยานยนต์ที่มีชื่อขนาดเดียวกัน และไม่มีติดก๊อตตามมาตรฐานเข้าด้วยกัน โดยที่ยางในต้องไม่ดึงหรือหย่อนเกินไปจนทำให้เกิดรอยพับ ตรวจพิจารณาประกอบ


8.2 ความต้านแรงดึง ความยืด และความต้านแรงดึงของรอยต่อ

8.2.1 เครื่องมือ

เครื่องทดสอบความต้านแรงดึง ต้องอ่านค่าแรงดึงสูงสุดได้ โดยมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน $\pm$ ร้อยละ 2 และปากจับต้องเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 500 ± 25 มิลลิเมตรต่อนาที

8.2.2 การเตรียมชิ้นทดสอบ



8.2.2.1 หักตัวอย่างแต่ละเส้นตามแนวเส้นรอบวง ดังรูปที่ 3 เป็นชิ้นทดสอบรูปคัมภ์เบลล์ มีขนาดและรูปร่างแบบใดแบบหนึ่งในรูปที่ 4 เพื่อทดสอบความต้านแรงดึงและความยืด 4 ชิ้น และใช้ทดสอบความต้านแรงดึงของรอยต่อ 2 ชิ้น สำหรับชิ้นทดสอบรอยต่อต้องตัดให้รอยต่ออยู่กึ่งกลางของชิ้นทดสอบมากที่สุด

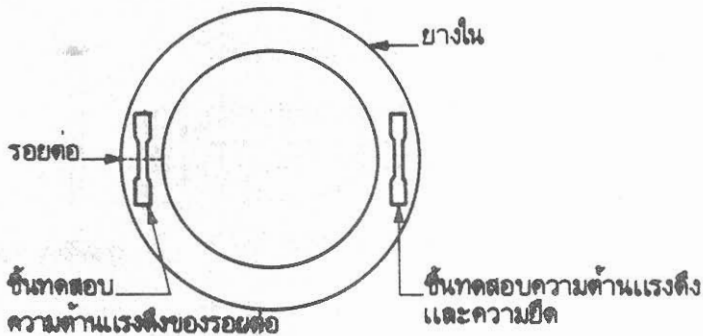

รูปที่ 3 การตัดชั้นทดสอบความต้านแรงดึงและความยืด
และความต้านแรงดึงของรอยต่อ
(ข้อ 8.2.2.1)

8.2.2.2 วัดความหนาและความกว้างส่วนขนานของชั้นทดสอบดัง นี้

- (1) เครื่องมือที่ใช้วัดความหนา ต้องวัดได้ละเอียดถึง 0.01 มิลลิเมตร และมีแท่นกครูปวงกลมผิวหน้าเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มิลลิเมตร กดชั้นทดสอบด้วยแรง 0.80 ± 0.12 นิวตัน

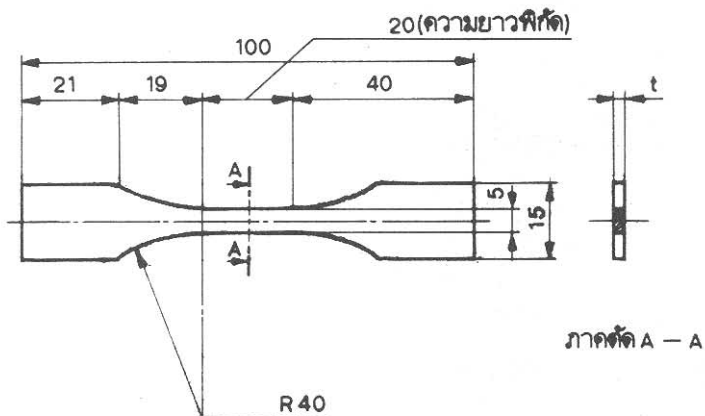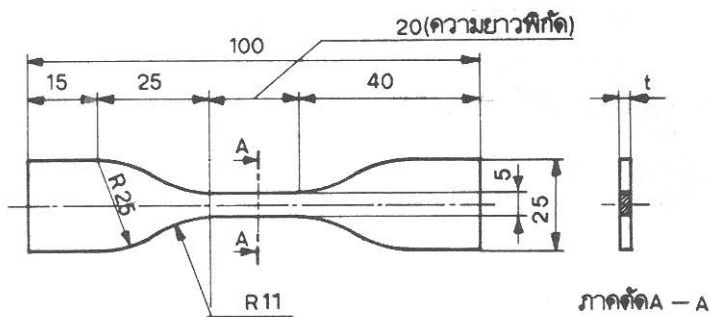

t คือ ความหนาของชิ้นทดสอบ

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 4 ขนาดและรูปร่างของชิ้นทดสอบความต้านแรงดึงและความยืด
และความต้านแรงดึงของรอยต่อ

(ข้อ 8.2.2.1)

- (2) การวัดความหนา (t) ให้วัดหลาย ๆ จุดในช่วงความยาวพิกัดของขึ้นทดสอบ และใช้ค่าต่ำสุดเป็นความหนาของขึ้นทดสอบ ในการวัดจะต้องไม่ให้จุดศูนย์กลางของแม่เหล็ก เลยขอบของขึ้นทดสอบออกไป
- (3) สำหรับขึ้นทดสอบรอยค่อ ให้วัดความหนาทางด้านขวาและซ้ายของรอยค่อในจำนวนเท่า ๆ กันทั้ง 2 ข้าง ข้างละไม่น้อยกว่า 2 ตำแหน่ง หาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดออก แล้วเฉลี่ยค่าที่เหลือเป็นความหนาของขึ้นทดสอบ
- (4) ความกว้างส่วนขนานของความยาวพิกัด ให้วัดจากความกว้างของแบบตัด
- (5) หาเครื่องหมายความยาวพิกัดให้ถูกต้อง และเด่นชัดบนส่วนขนานของขึ้นทดสอบ โดยให้จุดกึ่งกลางของส่วนขนานเป็นจุดกึ่งกลางของความยาวพิกัด
- (6) พื้นที่ภาคตัดขวางของขึ้นทดสอบให้คำนวณดังนี้
พื้นที่ภาคตัดขวาง

$$= \text{ความหนา} \times \text{ความกว้างส่วนขนานของความยาวพิกัด}$$

8.2.3 วิธีทดสอบ

8.2.3.1 จับชิ้นทดสอบด้วยปากจับให้แน่น และไม่ให้เกิดการบิด
ในระหว่างทดสอบ

8.2.3.2 ค้างชิ้นทดสอบด้วยอัตราเร็ว 500 ± 25 มิลลิเมตรต่อ
นาที่จนชิ้นทดสอบขาด อ่านค่าแรงดึงสูงสุดพร้อมทั้งวัด
ระยะระหว่างเครื่องหมายความยาวพิกัด ขณะชิ้นทดสอบขาด

8.2.4 วิธีคำนวณ

ให้คำนวณหาความต้านแรงดึงและความยืด โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

8.2.4.1 ความต้านแรงดึง

$$T_B = \frac{F_B}{A}$$

เมื่อ T_B คือ ความต้านแรงดึง เป็นเมกะพาสคัล

F_B คือ แรงดึงสูงสุดที่ทดสอบ เป็นนิวตัน

A คือ พื้นที่ภาคตัดขวางของชิ้นทดสอบ ก่อนทดสอบ เป็นตารางมิลลิเมตร

8.2.4.2 ความยืด

$$E_B = \frac{L_1 - L_0}{L_0} \times 100$$

เมื่อ E_B คือ ความยืด เป็นร้อยละ

L_1 คือ ระยะระหว่างเครื่องหมายความยาวพิกัด
บนเส้นทดสอบขาด เป็นมิลลิเมตร

L_0 คือ ความยาวพิกัด เป็นมิลลิเมตร

8.2.5 การรายงานผล

ให้จัดเรียงค่าความต้านแรงดึง และความยืดของชิ้นทดสอบ
ของตัวอย่างแต่ละเส้นจากมากไปหาน้อยตามลำดับ แล้วแทน
ด้วย $T_{B1} \geq T_{B2} \geq T_{B3} \geq T_{B4}$ สำหรับค่าความต้าน
แรงดึง และ $E_{B1} \geq E_{B2} \geq E_{B3} \geq E_{B4}$ สำหรับค่า
ความยืด แล้วคำนวณค่าเฉลี่ยโดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

8.2.5.1 ในกรณีที่มีชิ้นทดสอบ 4 ชิ้น

$$T_B = 0.5T_{B1} + 0.3T_{B2} + 0.1(T_{B3} + T_{B4})$$

$$E_B = 0.5E_{B1} + 0.3E_{B2} + 0.1(E_{B3} + E_{B4})$$

8.2.5.2 ในกรณีที่มีชิ้นทดสอบ 2 ชิ้น

$$T_B = 0.9T_{B1} + 0.1T_{B2}$$

$$E_B = 0.9E_{B1} + 0.1E_{B2}$$

8.3 ความยืดถาวร

8.3.1 เครื่องมือ

8.3.1.1 อุปกรณ์ที่สามารถดึงชิ้นทดสอบให้ยืดด้วยระยะคงที่ตาม


ที่กำหนด

8.3.1.2 ตู้อบ ที่ควบคุมอุณหภูมิได้ที่ 104 ถึง 110 องศาเซลเซียส

๕. เกษียณ

8.3.2 การเตรียมขึ้นทดสอบ

ให้เป็นไปตามข้อ 8.2.2 โดยตัดให้มีขนาดและรูปร่างดังในรูปที่ 5 ด้วยแถบตัด จำนวนขึ้นทดสอบ 2 ขึ้นต่อตัวอย่าง 1 เส้น

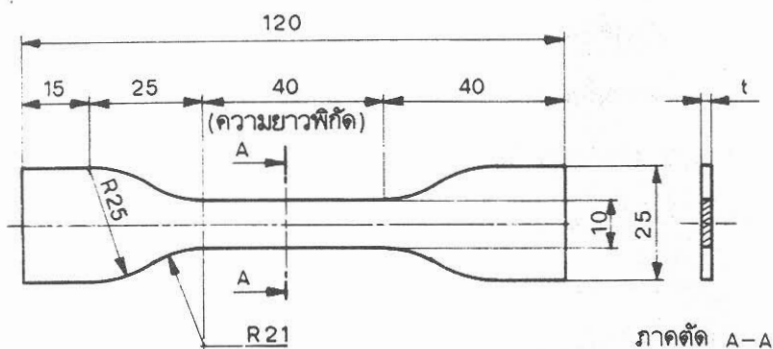

t คือ ความหนาของชั้นทดสอบ

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 5 ขนาดและรูปร่างของชั้นทดสอบความยืดถาวร

(ข้อ 8.3.2)

8.3.3 วิธีทดสอบ

จับชิ้นทดสอบด้วยปากจับให้แน่นและไม่ให้เกิดการบิดระหว่าง
ทดสอบ ดึงชิ้นทดสอบให้ยืดเป็น 1.5 เท่าของความยาวพิกัด
คงสภาพการดึงไว้ แล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ 104 ถึง 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง ปลดปล่อยไว้ที่อุณหภูมิห้อง 2
ชั่วโมง แล้วจึงปลดออกจากอุปกรณ์ดึงชิ้นทดสอบอย่างรวดเร็ว ปลดปล่อยไว้ที่อุณหภูมิห้อง 8 ชั่วโมง วัดความยาวพิกัดของ
ชิ้นทดสอบอีกครั้ง แล้วคำนวณหาความยืดการเช่นเดียวกับ
ข้อ 8.2.4.2

8.3.4 การรายงานผล

ให้รายงานเป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่างแต่ละเส้น ตามข้อ
8.2.5

8.4 ความต้านแรงดึงภายหลังการม้วน

8.4.1 เครื่องมือ

8.4.1.1 เครื่องทดสอบความต้านแรงดึง ตามข้อ 8.2.1

8.4.1.2 ตู้อบที่ควบคุมอุณหภูมิได้ที่ 70 ± 1 องศาเซลเซียส

8.4.2 การเตรียมชิ้นทดสอบ

ให้เป็นไปตามข้อ 8.2.2 โดยให้ชิ้นทดสอบ 4 ชิ้นต่อตัวอย่าง 1 เส้น

8.4.3 วิธีทดสอบ

- 8.4.3.1 อัดขึ้นทดสอบในตู้อบที่ควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ 70 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 96 ชั่วโมง โดยไม่ให้เกิดความเค้นใด ๆ ต่อขึ้นทดสอบในขณะอบ และขึ้นทดสอบต้องไม่แตกกันเองหรือแตกกับส่วนใด ๆ ของตู้อบ
- 8.4.3.2 นำขึ้นทดสอบออกจากตู้อบ ปลดปล่อยไว้ที่อุณหภูมิห้องอย่างน้อย 16 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำไปทดสอบตามข้อ 8.2.3 ทั้งนี้ให้ทดสอบให้เสร็จภายใน 96 ชั่วโมง นับตั้งแต่ นำขึ้นทดสอบออกจากตู้อบ แล้วคำนวณค่าความต้านแรงดึงเปรียบเทียบกับความต้านแรงดึงก่อนอบ

8.4.4 การรายงานผล

ให้รายงานผลเป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่างแต่ละเส้น

8.5 การรั่วซึมของหัวจุก

ตัดหัวจุกออกจากตัวอย่างภายใน ถอดฝาครอบออก แล้วติดตั้งหัวจุกเข้ากับเครื่องอัดอากาศ อัดอากาศให้หัวจุกรับความดันประมาณ 0.85 เมกะพาสคัล กดลูกศรของหัวจุก 2 ถึง 3 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ติดขัด จุ่มหัวจุกลงในน้ำลึกประมาณ 20 มิลลิเมตร ในตำแหน่งที่ตั้งขึ้น สังเกตฟองอากาศและบันทึกเวลาที่เกิดฟองอากาศครั้งแรก ภายในเวลา 5 นาที นับตั้งแต่จุ่มลงในน้ำ

8.6 การรื้อขี้มของยางใน

สูบลมยางในให้มีความดันลมประมาณ 35 กิโลพาสคัล ปล่ยไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง แล้วตรวจดูการรื้อขี้มโดยนำยางในไปสูบลมให้มีความดันเท่ากับครั้งแรก แล้วจุ่มในน้ำประมาณ 1 นาที หากเกิดการรื้อขี้มจะปรากฏฟองอากาศออกมา
